


		RELATÓRIO DE ENSAIOS					DATA	29/09/2025	
							SDP	1160/25	
CLIENTE									
Descr. do produto		ESMALTE PU BRANCO MTZ B10				CÓDIGO	056BR042		
Cod. Prod. Cliente Part Number					PPAP SIM () NÃO (X)			Nível	
Nome da peça/ Substrato		MOVEIS MADEIRA		IMDS	ID IMDS: / ID DO NÓ:				
Norma Aplicada		NBR 14535:2000							
Objetivo		Testar performance do produto conf. norma especific - camada de 60 Microns seca.							
PLANOS DE ENSAIOS									
Nº DO ITEM	ENSAIO	ESPECIFICAÇÃO	METODO	LOCAL DE ANALISE	DATA DE PINTURA	DATA DE INICIO DOS TESTES	DATA DO TERMINO DOS TESTES	RESULTADO OK	RESULTADO NOK
1	Brilho	8 - 12 UB	DIN EN ISO 2813	RELAFIX TINTAS	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	OK, 9,7UB	
2	Camada Seca	60 - 70 µ (microns)		RELAFIX TINTAS	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	OK, 60µ	
3	Determinação da Resistência á exposição á luz UV e á agua	DE 1 Sem fissuras, craqueamento e bolhas	NBR14535:2000	RELAFIX TINTAS	09/09/2025	17/09/2025	28/09/2025	OK, 150 Hr DE: 0,69 APROVADO	
4	Aderência	GR 0	2.5.1 E Standard 50461	RELAFIX TINTAS	09/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	OK, GR0	
5	Dureza á lapis	F – 2H	6.7 NBR 14535:2000	RELAFIX TINTAS	09/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	OK, Sem Alteração APROVADO	
6	Resistência ao Impacto	grau: > 3	6.7 NBR 14535:2000	RELAFIX TINTAS	09/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	OK, Sem Alteração APROVADO	
7	Determinação de resistência a manchas de produtos domésticos em geral.	Minimo 14 produtos	6. 10 NBR 14535:2000	RELAFIX TINTAS	09/09/2025	17/09/2025	17/09/2025	OK, Sem alteração APROVADO	

		RELATÓRIO DE ENSAIOS	DATA	29/09/2025
			SDP	1160/25
CLIENTE				
Descr. do produto	ESMALTE PU BRANCO MTZ B10	CÓDIGO	EP - 08 - 1523	
Cod. Prod. Cliente Part Number		PPAP SIM () NÃO (X)	Nível	
Nome da peça/ Substrato	MOVEIS MADEIRA	IMDS	ID IMDS:	/ ID DO NÓ:
Norma Aplicada	NBR 14535:2000			
Objetivo	Testar performance do produto conf. norma especific - camada de 60 Microns seca.			
PLANOS DE ENSAIOS				


Brilho 8 – 12 UB

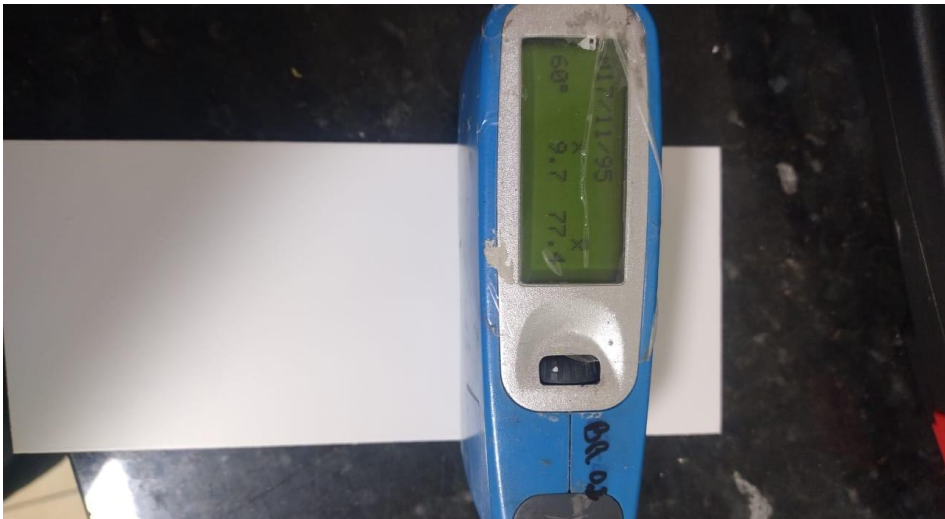


Determinação da Resistência á exposição á luz UV e á agua 150hr

Pad CIE L	Pad CIE a	Pad CIE b	Pad CIE C	Pad CIE h
93,08	-0,88	0,61	1,07	145,58


Nome da partida	CIE DL	CIE Da	CIE Db	CIE DC	CIE DH	CIE DE	CMC DE
PARTIDA1	0,01	-0,18	0,68	0,59	-0,37	0,70	
PARTIDA2	-0,03	-0,17	0,60	0,53	-0,33	0,63	
PARTIDA6	-0,03	-0,14	0,67	0,56	-0,39	0,69	

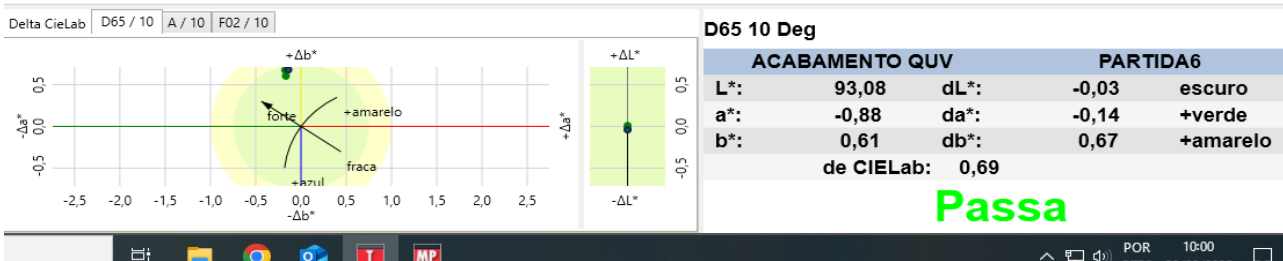


Adrência

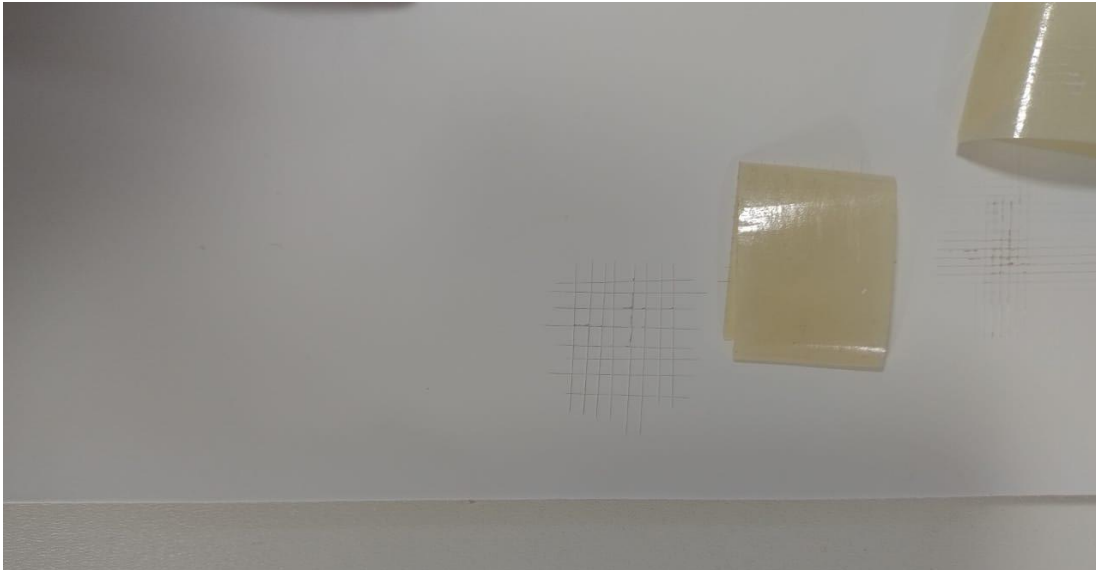


Dureza á lapis

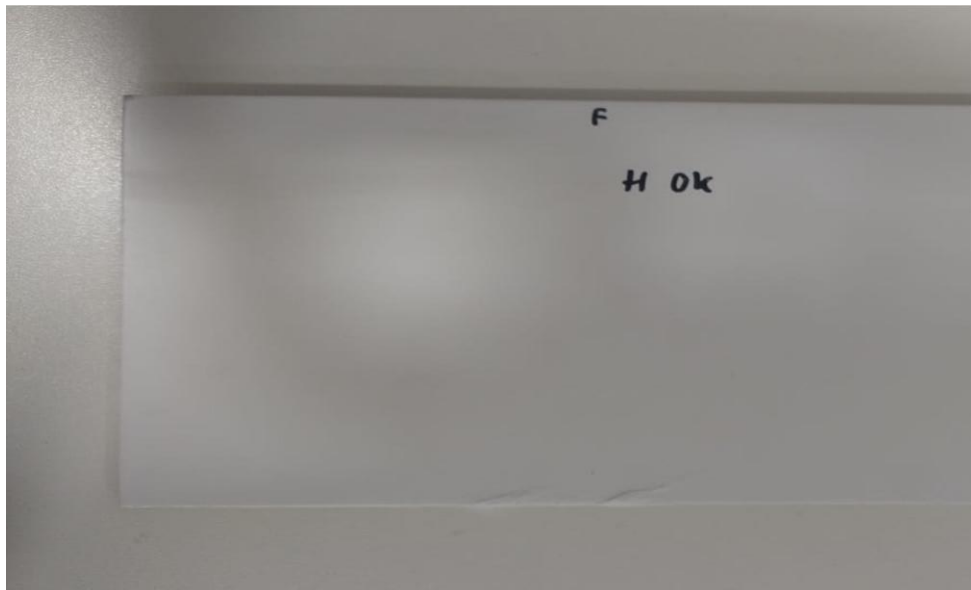

Resistência ao Impacto

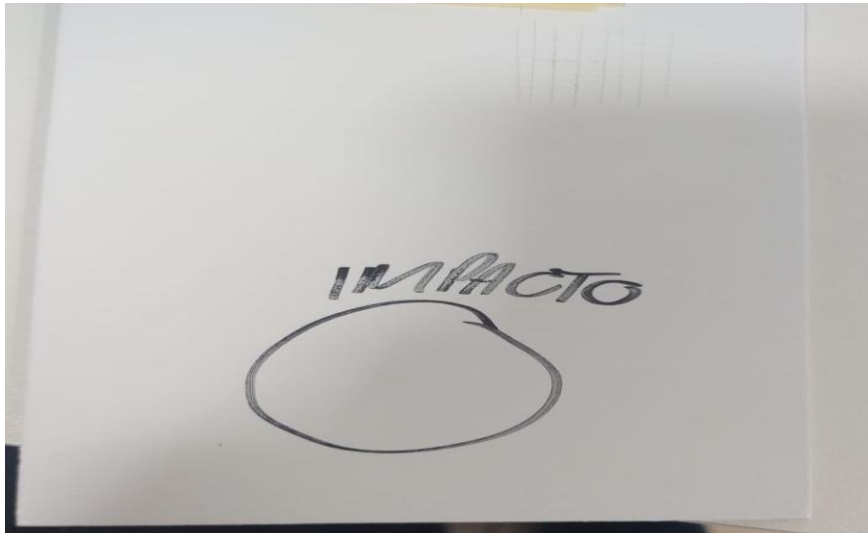

Determinação de resistência a manchas de produtos domésticos em geral.

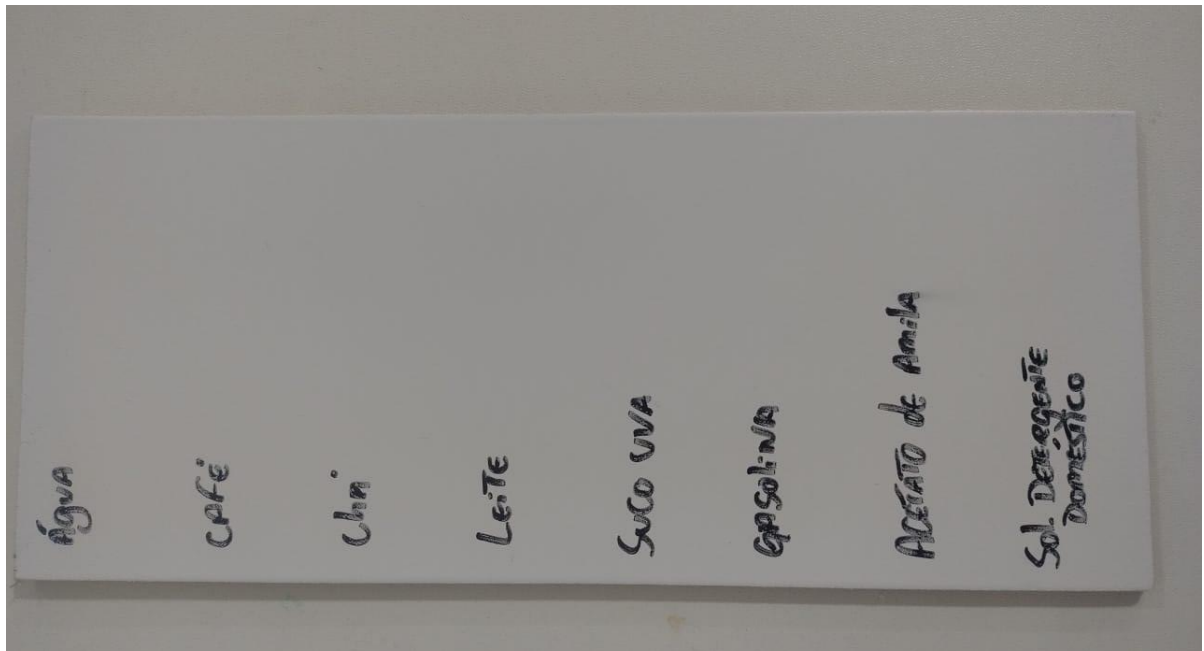

Determinação de resistência a manchas de produtos domésticos em geral.

